

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betr. KG
Kaltenbrunn 27
82467 Garmisch-Partenkirchen

Prüfbericht Nr. 58643-A001-EC-L

| | |
|-------------------------------------|--|
| Prüfziel: | Nachweis über die Konformität mit GEV-EMICODE-Einstufungskriterien |
| Artikelbezeichnung laut Auftrag: | EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER |
| Datum der Berichterstellung: | 06.12.2023 |
| Seitenanzahl des Prüfberichts: | 20 |
| Prüfendes / verantwortliches Labor: | eco- INSTITUT Germany GmbH, Köln |
| Prüfziel erreicht: | ✓ Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS |
| Anmerkung: | Der Bericht dient ausschließlich zur Vorlage bei der Vergabestelle zum o.g. Qualitätssiegel. Der Bericht darf in der Produkt- und Firmenwerbung nicht verwendet werden. Weitere Informationen unter www.eco-institut.de/werbung |



Inhalt


| | |
|---|----|
| Übersicht der Proben..... | 3 |
| Aussage zur Konformität mit GEV-Einstufungskriterien | 4 |
| Zusammenfassende Aussage zur Konformität mit den GEV-Einstufungskriterien | 5 |
| Laborbericht | 6 |
| 1 Emissionsanalyse..... | 6 |
| 1.1 Probe A001, Flüchtige organische Verbindungen nach 3 Tagen..... | 7 |
| 1.2 Probe A001, Flüchtige organische Verbindungen nach 28 Tagen..... | 11 |
| Anhang..... | 14 |
| Probenahmebegleitblatt..... | 14 |
| Liste der kalibrierten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)..... | 15 |
| Begriffsdefinitionen..... | 17 |
| Erläuterung zur Emissionsanalyse..... | 19 |
| Erläuterung zur Spezifischen Emissionsrate SER | 20 |

Übersicht der Proben

Interne Probennummer (vom Labor vergeben)

58643-A001

Foto des Prüfstückes:
A001

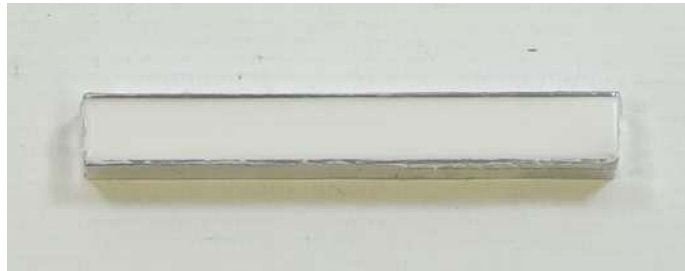

Artikelbezeichnung laut Auftrag:

EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER

Proben-Chargennummer laut Auftrag:

36110606073

Art der Probe:

pastöser Dichtstoff in PE-Kartusche

Produktionsdatum:

04.07.2023

Probenahme durch:

Martin Blataric, EGO Dichtstoffwerke Stein

Probenahmedatum:

05.10.2023

Probenahmeort:

Lager Stein, Gewerbering 10, 90547 Stein, bei Nürnberg

Eingang der Probe / Zustand bei Anlieferung:

06.10.2023 / ohne Beanstandung

Aussage zur Konformität mit GEV-Einstufungskriterien

Die Probe mit der internen Probennummer 58643-A001 wurde im Auftrag der **EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betr. KG** einer Produktprüfung unterzogen. Die Artikelbezeichnung laut Auftrag ist **EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER**.

Grundlage für die Konformitätsaussage sind die Prüfkriterien „GEV - Einstufungskriterien / Anforderungen an emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE“ (Stand: 03/2022) der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV).

Die im Prüfbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt beurteilt.¹

| Prüfparameter | Ergebnis | Anforderung | Anforderung erfüllt [ja/nein] |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|
| Emissionsanalysen | | | |
| Messzeitpunkt: 3 Tage nach Prüfkammerbeladung | | | |
| K1A und 1B-Stoffe (gem. EU-Einstufung und TRGS 905, Summe) | < 1 µg/m ³ | ≤ 10 µg/m ³ | ja |
| Formaldehyd | < 2 µg/m ³ | ≤ 50 µg/m ³ | ja |
| Acetaldehyd | 2 µg/m ³ | ≤ 50 µg/m ³ | ja |
| Acetaldehyd und Formaldehyd (Summe) | 0,002 ppm | ≤ 0,05 ppm ¹⁾ | ja |
| Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Stoffe ohne Berücksichtigung der Essigsäure (TVOC <small>DIN EN 16516</small>) ^{2) 3)} | 200 µg/m ³ | ≤ 750/ 1000/ 3000 µg/m ³ ⁴⁾ | ja, EC 1 PLUS |
| Messzeitpunkt: 28 Tage nach Prüfkammerbeladung | | | |
| K1A und 1B-Stoffe (gem. EU-Einstufung und TRGS 905, Summe) | < 1 µg/m ³ | ≤ 1 µg/m ³ | ja |
| Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Stoffe ohne Berücksichtigung der Essigsäure (TVOC <small>DIN EN 16516</small>) ^{2) 3)} | 22 µg/m ³ | ≤ 60/ 100/ 300 µg/m ³ ⁴⁾ | ja, EC 1 PLUS |
| Gesamtkonzentration schwerflüchtiger organischer Stoffe (TSVOC <small>DIN EN 16516</small>) ²⁾ | < 5 µg/m ³ | ≤ 40/ 50/ 100 µg/m ³ ⁴⁾ | ja, EC 1 PLUS |
| Summe VOC ohne NIK | 22 µg/m ³ | ≤ 40 µg/m ³ ⁵⁾ | ja |
| R-Wert ³⁾ | 0,00 | ≤ 1 ⁵⁾ | ja |

¹⁾ 1 ppm Formaldehyd \cong 1250 µg/m³ Formaldehyd; 1 ppm Acetaldehyd \cong 1820 µg/m³ Acetaldehyd

²⁾ für TVOC und TSVOC werden nur Substanzen \geq 5 µg/m³ berücksichtigt

³⁾ In der Bewertung für den EMICODE findet Essigsäure keine Berücksichtigung

⁴⁾ Anforderungswerte für die Emissionsklassen EMICODE EC 1 PLUS / EC 1 / EC 2

⁵⁾ zusätzlicher Anforderungswert für Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS

¹ Wird ein Messergebnis mit einer geringfügigen Überschreitung der Anforderung als „nicht erfüllt“ bewertet, so liegt dem die Vereinbarung des „geteilten Risikos der Messunsicherheit (Shared Risk-Ansatz)“ zugrunde. Danach ist die Wahrscheinlichkeit \geq 50 %, dass die Aussage richtig ist. In gleicher Weise ist ein Ergebnis, welches geringfügig unter dem Anforderungswert liegt, ebenfalls nur mit einer Wahrscheinlichkeit von \geq 50 % konform. D.h., das Risiko eine falsch negative Aussage zur Erfüllung der Anforderung zu treffen ist genauso hoch wie das Risiko eine falsch positive Aussage zu treffen (mehr Informationen unter <https://www.eco-institut.de/de/2019/07/messunsicherheit/>).



Zusammenfassende Aussage zur Konformität mit den GEV-Einstufungskriterien

Die Probe mit der internen Probennummer 58643-A001, Artikelbezeichnung laut Auftrag: **EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER**, erfüllt die Anforderungen der **Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS**.

Köln, 06.12.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.A. Dobaj'.

Marc-Anton Dobaj, M.Sc. Crystalline Materials
(Projektleitung)

Laborbericht

1 Emissionsanalyse

Prüfmethode

DIN EN 16516:2020-10 | Prüfung und Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen;
Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft

A001, Prüfstückherstellung

Datum: 24.10.2023
Prüfstückvorbereitung: in Aluminiumschiene gegeben; mit Spachtel glatt abgezogen; Breite: 10 mm;
Tiefe: 3 mm; Prüfkörper unmittelbar nach der Herstellung in die Prüfkammer
überführt
Abklebung der Rückseite: entfällt
Abklebung der Kanten: nein
Verhältnis offener Kanten
zur Oberfläche: entfällt
Bezugsgröße Beladung: flächenspezifisch [m²]
Abmessungen: in Aluminiumschiene: Breite: 10 mm; Tiefe: 3 mm; Länge: 8,75 cm

A001, Prüfkammerbedingungen nach DIN EN ISO 16000-9:2008-04

Kammervolumen: 0,125 m³
Temperatur: 23 °C ± 1 °C
Relative Luftfeuchte: 50 % ± 1 %
Luftdruck: normal
Luft: gereinigt
Luftwechselrate: 0,5 h⁻¹
Anströmgeschwindigkeit: 0,3 m/s
Beladung: 0,007 m²/m³
Spez. Luftdurchflussrate: 71,4 m³/(m²·h)
Beginn der Prüfung (t₀): 24.10.2023
Luftprobenahme: 3 Tage nach Prüfkammerbeladung
28 Tage nach Prüfkammerbeladung

Analytik

Aldehyde und Ketone
Bestimmungsgrenze: DIN ISO 16000-3:2013-01
2 µg/m³
Flüchtige organische Verbindungen
Bestimmungsgrenze: DIN ISO 16000-6:2022-03
1 µg/m³ (1,4-Cyclohexandimethanol, Diethylenglykol,
1,4-Butandiol: 5 µg/m³)
Anmerkung zur Auswertung: keine Angabe

1.1 Probe A001, Flüchtige organische Verbindungen nach 3 Tagen

Prüfziel:

Flüchtige organische Verbindungen (VOC), Prüfkammer, Luftprobenahme 3 Tage nach Prüfkammerbeladung

Prüfergebnis:

Interne Probennummer: | 58643-A001

| Nr. | Substanz | CAS Nr. | RT [min] | Konzentration+ | Toluol- äquivalent | KMR Einstufung++ | NIK AgBB 2021 [µg/m³] | R-Wert |
|-----------|--|----------|-------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ nicht kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ DNPH ≥ 2 µg/m³ [µg/m³] | Substanzen ≥ 5 µg/m³ [µg/m³] | | | |
| 4 | Aliphatische mono Alkohole (n-, iso- und cyclo-) und Dialkohole | | | | | | | |
| 4-1 | Ethanol | 64-17-5 | 3,23 | 60 | 5 | III5 | | |
| 7 | Aldehyde | | | | | | | |
| 7-20 | Acetaldehyd | 75-07-0 | | 2 | n. b. | Carc. 1B Muta. 2 | 300 | 0,01 |
| 8 | Ketone | | | | | | | |
| 8-10 | Aceton | 67-64-1 | | 2 | n. b. | | 120000 | 0,00 |
| 12 | Andere | | | | | | | |
| 12-4 | Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) | 556-67-2 | 11,80 | 37 | 26 | Repr. 2 | 1200 | 0,03 |
| 12-12 | Decamethylcyclopentasiloxan (D5) | 541-02-6 | 15,07 | 61 | 57 | | 1500 | 0,04 |
| 12-13 | Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) | 540-97-6 | 18,54 | 76 | 77 | | 1200 | 0,06 |
| 13 | Weitere Substanzen in Ergänzung zur NIK-Liste | | | | | | | |
| | Hexamethylcyclotrisiloxan (D3) | 541-05-9 | 8,21 | 7 | < 5 | | | |
| | m/z 73 57 207* | | 13,32 | 2 | < 5 | | | |



| Nr. | Substanz | CAS Nr. | RT | Konzentration+ | Toluol- äquivalent | KMR Einstufung++ | NIK AgBB 2021 | R-Wert |
|-----|---------------------------------------|---------|-------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|---------|
| | | | [min] | kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ nicht kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ DNPH ≥ 2 µg/m³ [µg/m³] | Substanzen ≥ 5 µg/m³ [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 281* | | 16,70 | 2 | < 5 | | | |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 221* | | 20,33 | 3 | < 5 | | | |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 281* | | 22,25 | 37 | 37 | | | |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 221* | | 24,70 | 7 | 7 | | | |
| | m/z 221 143 91* | | 26,60 | 2 | < 5 | | | |
| | m/z 149 207* | | 27,77 | 1 | < 5 | | | |

+ identifizierte und kalibrierte Substanzen, substanz-spezifisch berechnet

++ Einstufung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A, 1B und 2, Muta. 1A, 1B und 2, Repr. 1A, 1B und 2, TRGS 905: K1A, K1B, K2, M1A, M1B, M2, R1A, R1B, R2; IARC: Group 1, 2A, 2B und 3, DFG MAK-Liste: Kategorie III1 bis III5

* nicht identifizierte Substanzen, berechnet als Toluoläquivalent unter Angabe signifikanter Massenfragmente als Masse-Ladungsverhältnis (m/z)

n. b.: nicht bestimmt



| Krebserzeugende, mutagene und erbgutverändernde Verbindungen* | Konzentration nach 3 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|------------------------------------|--------------------|
| KMR 1: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B, Muta. 1A u. 1B, Repr. 1A u. 1B; TRGS 905: K1A, K1B, M1A, M1B, R1A, R1B; IARC: Group 1 u. 2A; DFG (MAK-Liste): Kategorie III1, III2 (Summe) | < 1 | < 71 |
| K 1: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B; TRGS 905: K1A, K1B (Summe) | < 1 | < 71 |

| TVOC, Summe flüchtige organische Verbindungen | Konzentration nach 3 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Summe VOC gemäß DIN EN 16516 | 200 | 15000 |
| Summe VOC gemäß AgBB 2021 | 220 | 16000 |
| Summe VOC gemäß eco-INSTITUT-Label | 230 | 17000 |
| Summe VOC gemäß DIN ISO 16000-6 | 230 | 16000 |

| TSVOC, Summe schwerflüchtiger organischer Verbindungen | Konzentration nach 3 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|------------------------------------|--------------------|
| Summe SVOC gemäß DIN EN 16516 | < 5 | < 360 |
| Summe SVOC ohne NIK gemäß AgBB 2021 | < 5 | < 360 |
| Summe SVOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label | 3 | 210 |
| Summe SVOC mit NIK gemäß AgBB 2021 | < 5 | < 360 |

| TVVOC, Summe leichtflüchtiger organischer Verbindungen | Konzentration nach 3 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|------------------------------------|--------------------|
| Summe VVOC gemäß AgBB 2021 | 5 | 360 |
| Summe VVOC gemäß eco-INSTITUT-Label | 64 | 4600 |

*Ausgenommen sind Formaldehyd und Acetaldehyd (Einstufung: Carc. 1B) aufgrund einer angenommenen „praktischen Schwelle“, unter der ein nennenswertes kanzerogenes Risiko nicht mehr zu erwarten ist (vgl. Bundesinstitut für Risikobewertung (2006): Toxikologische Bewertung von Formaldehyd; Bekanntmachung des Bundesumweltamtes (2016): Richtwert für Formaldehyd in der Innenraumluft bzw. das Protokoll der 11. Sitzung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR), 11/2020). Bei einer toxikologischen Bewertung der Emissionen ist eine Einzelstoff-Betrachtung der Konzentrationen erforderlich. Nach Auffassung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamtes sollte die Konzentration von 0,1 mg Formaldehyd/m³ Innenraumluft auch kurzzeitig, bezogen auf einen Messzeitraum von einer halben Stunde, nicht überschritten werden (Bundesgesundheitsblatt 2016:59:1040-1044 DOI 10.1007/s00103-016-2389-5 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016).



| Weitere VOC-Summen | Konzentration nach 3 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|------------------------------------|--------------------|
| VOC ohne NIK gemäß AgBB 2021 (Summe) | 44 | 3100 |
| VOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label (Summe) | 58 | 4100 |
| KMR 2: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2; TRGS 905: K2, M2, R2; IARC: Group 2B; DFG (MAK-Liste): Kategorie III3 (Summe) | 39 | 2800 |
| Sensibilisierende Stoffe mit folgenden Einstufungen: DFG (MAK-Liste): Kategorie IV; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Sensibilisierung der Haut, Sensibilisierung der Atemwege; TRGS 907 (Summe) | < 1 | < 71 |
| Bicyclische Terpene (Summe) | < 1 | < 71 |
| C9 - C14 Alkane / Isoalkane als Dekan-Äquivalent (Summe) | < 1 | < 71 |
| C4 - C11 Aldehyde, acyclisch, aliphatisch (Summe) | < 2 | < 140 |
| C9 - C15 Alkylbenzole (Summe) | < 1 | < 71 |
| Kresole (Summe) | < 1 | < 71 |

| Rechenwert zur Bewertung der NIK-Stoffe | R-Wert |
|---|--------|
| R-Wert gemäß eco-INSTITUT-Label | 0,14 |
| R-Wert gemäß AgBB 2021 | 0,13 |
| R-Wert gemäß belgischer VO | 0,01 |
| R-Wert gemäß EU-LCI | 0,01 |

Anmerkung:

Aufgrund unterschiedlicher Vorgaben in den jeweiligen Richtlinien kommt es zu divergierenden Werten bei der Berechnung des TVOC, TVVOC, TSVOC und R-Wertes.

Kurzkettige Carbonylverbindungen (C1-C5) werden gemäß DIN ISO 16000-3:2013-01 über HPLC quantifiziert. Bei VVOC erfolgt daher keine Angabe des Toluoläquivalents, diese Substanzen werden mit ihrer substanzspezifischen Kalibrierung in der Summe VVOC gem. DIN EN 16516:2020-10 berücksichtigt. Bei VOC erfolgt die substanzspezifische Kalibrierung über HPLC, zur Summenbildung TVOC gemäß DIN EN 16516:2020-10 wird jedoch das Toluoläquivalent über Tenax bestimmt.

1.2 Probe A001, Flüchtige organische Verbindungen nach 28 Tagen

Prüfziel:

Flüchtige organische Verbindungen (VOC), Prüfkammer, Luftprobenahme 28 Tage nach Prüfkammerbeladung

Prüfergebnis:

Interne Probennummer: | 58643-A001

| Nr. | Substanz | CAS Nr. | RT [min] | Konzentration+ | Toluol- äquivalent | KMR Einstufung++ | NIK AgBB 2021 [µg/m³] | R-Wert |
|------|--|----------|-------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ nicht kalib. Substanzen ≥ 1 µg/m³ DNPH ≥ 2 µg/m³ [µg/m³] | Substanzen ≥ 5 µg/m³ [µg/m³] | | | |
| 8 | Ketone | | | | | | | |
| 8-10 | Aceton | 67-64-1 | | 2 | n. b. | | 120000 | 0,00 |
| 13 | Weitere Substanzen in Ergänzung zur NIK-Liste | | | | | | | |
| | Hexamethylcyclotrisiloxan (D3) | 541-05-9 | 8,17 | 8 | < 5 | | | |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 281* | | 22,21 | 14 | 14 | | | |
| | Siloxanverbindung, m/z 73 147 221* | | 24,70 | 8 | 8 | | | |
| | m/z 221 143 91* | | 26,56 | 3 | < 5 | | | |
| | m/z 149 207* | | 27,72 | 1 | < 5 | | | |
| | m/z 73 147 207* | | 26,38 | 1 | < 5 | | | |

+ identifizierte und kalibrierte Substanzen, substanz-spezifisch berechnet

++ Einstufung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A, 1B und 2, Muta. 1A, 1B und 2, Repr. 1A, 1B und 2, TRGS 905: K1A, K1B, K2, M1A, M1B, M2, R1A, R1B, R2; IARC: Group 1, 2A, 2B und 3, DFG MAK-Liste: Kategorie III1 bis III5

* nicht identifizierte Substanzen, berechnet als Toluoläquivalent unter Angabe signifikanter Massenfragmente als Masse-Ladungsverhältnis (m/z)

n. b.: nicht bestimmt



| Krebserzeugende, mutagene und erbgutverändernde Verbindungen* | Konzentration nach 28 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| KMR 1: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B, Muta. 1A u. 1B, Repr. 1A u. 1B; TRGS 905: K1A, K1B, M1A, M1B, R1A, R1B; IARC: Group 1 u. 2A; DFG (MAK-Liste): Kategorie III1, III2 (Summe) | < 1 | < 71 |
| K 1: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 1A u. 1B; TRGS 905: K1A, K1B (Summe) | < 1 | < 71 |

| TVOC, Summe flüchtige organische Verbindungen | Konzentration nach 28 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Summe VOC gemäß DIN EN 16516 | 22 | 1600 |
| Summe VOC gemäß AgBB 2021 | 22 | 1600 |
| Summe VOC gemäß eco-INSTITUT-Label | 30 | 2100 |
| Summe VOC gemäß DIN ISO 16000-6 | 26 | 1900 |

| TSVOC, Summe schwerflüchtiger organischer Verbindungen | Konzentration nach 28 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Summe SVOC gemäß DIN EN 16516 | < 5 | < 360 |
| Summe SVOC ohne NIK gemäß AgBB 2021 | < 5 | < 360 |
| Summe SVOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label | 5 | 360 |
| Summe SVOC mit NIK gemäß AgBB 2021 | < 5 | < 360 |

| TVVOC, Summe leichtflüchtiger organischer Verbindungen | Konzentration nach 28 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| Summe VVOC gemäß AgBB 2021 | < 5 | < 360 |
| Summe VVOC gemäß eco-INSTITUT-Label | 2 | 140 |

*Ausgenommen sind Formaldehyd und Acetaldehyd (Einstufung: Carc. 1B) aufgrund einer angenommenen „praktischen Schwelle“, unter der ein nennenswertes kanzerogenes Risiko nicht mehr zu erwarten ist (vgl. Bundesinstitut für Risikobewertung (2006): Toxikologische Bewertung von Formaldehyd; Bekanntmachung des Bundesumweltamtes (2016): Richtwert für Formaldehyd in der Innenraumluft bzw. das Protokoll der 11. Sitzung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR), 11/2020). Bei einer toxikologischen Bewertung der Emissionen ist eine Einzelstoff-Betrachtung der Konzentrationen erforderlich. Nach Auffassung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamtes sollte die Konzentration von 0,1 mg Formaldehyd/m³ Innenraumluft auch kurzzeitig, bezogen auf einen Messzeitraum von einer halben Stunde, nicht überschritten werden (Bundesgesundheitsblatt 2016:59:1040-1044 DOI 10.1007/s00103-016-2389-5 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016).



| Weitere VOC-Summen | Konzentration nach 28 Tagen [µg/m³] | SERa [µg/(m² · h)] |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| VOC ohne NIK gemäß AgBB 2021 (Summe) | 22 | 1600 |
| VOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label (Summe) | 30 | 2100 |
| KMR 2: VOC (inkl. VVOC und SVOC) mit folgenden Einstufungen: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Kategorien Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2; TRGS 905: K2, M2, R2; IARC: Group 2B; DFG (MAK-Liste): Kategorie III3 (Summe) | < 1 | < 71 |
| Sensibilisierende Stoffe mit folgenden Einstufungen: DFG (MAK-Liste): Kategorie IV; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Sensibilisierung der Haut, Sensibilisierung der Atemwege; TRGS 907 (Summe) | < 1 | < 71 |
| Bicyclische Terpene (Summe) | < 1 | < 71 |
| C9 - C14 Alkane / Isoalkane als Dekan-Äquivalent (Summe) | < 1 | < 71 |
| C4 - C11 Aldehyde, acyclisch, aliphatisch (Summe) | < 2 | < 140 |
| C9 - C15 Alkylbenzole (Summe) | < 1 | < 71 |
| Kresole (Summe) | < 1 | < 71 |

| Rechenwert zur Bewertung der NIK-Stoffe | R-Wert |
|---|--------|
| R-Wert gemäß eco-INSTITUT-Label | 0,00 |
| R-Wert gemäß AgBB 2021 | 0,00 |
| R-Wert gemäß belgischer VO | 0,00 |
| R-Wert gemäß EU-LCI | 0,00 |

Anmerkung:

Aufgrund unterschiedlicher Vorgaben in den jeweiligen Richtlinien kommt es zu divergierenden Werten bei der Berechnung des TVOC, TVVOC, TSVOC und R-Wertes.

Kurzkettige Carbonylverbindungen (C1-C5) werden gemäß DIN ISO 16000-3:2013-01 über HPLC quantifiziert. Bei VVOC erfolgt daher keine Angabe des Toluoläquivalents, diese Substanzen werden mit ihrer substanzspezifischen Kalibrierung in der Summe VVOC gem. DIN EN 16516:2020-10 berücksichtigt. Bei VOC erfolgt die substanzspezifische Kalibrierung über HPLC, zur Summenbildung TVOC gemäß DIN EN 16516:2020-10 wird jedoch das Toluoläquivalent über Tenax bestimmt.

Köln, 06.12.2023

Michael Stein, Dipl.-Chem.
 (Laborleitung)

Anhang

Probenahmebegleitblatt



Probenahmebegleitblatt

Bitte möglichst alle Felder ausfüllen. Sind die mit einem * gekennzeichneten Felder nicht ausgefüllt, können die Prüfstücke nicht zur Laborprüfung angenommen werden.

58643-001

Bitte pro Probe ein Probenahmebegleitblatt ausfüllen! Die Probenahmeanleitung ist unbedingt einzuhalten!

| | | | |
|---|---|---|--|
| Auftragserteilung durch* | EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG Kaltenbrunn 27 82467 Garmisch-Partenkirchen | Prüflabor | eco-INSTITUT Germany GmbH Schanzenstr. 6-20, Carlswerk 1.19 D - 51063 Köln Tel. +49 (0)221 - 931245-0 Fax +49 (0)221 - 931245-33 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Name des Herstellerbetriebes | EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG | Probenahme durch* (Name, Firma, Telefon) | Martin Blataric, EGO Dichtstoffwerke Stein Tel. 0911 96739 18 |
| Name des Vertriebs <small>(wenn abweichend vom Herstellerbetrieb)</small> | | Probenahmeort* | Lager Stein, Gewerberg 10 90547 Stein, bei Nürnberg |
| Prüfstück-/ Artikelbezeichnung* | EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER | Probenart <small>(z.B. Holzwerkstoff, Bodenbelag)</small> | pastöser Dichtstoff in PE-Kartusche |
| Artikel-Nr. | 361141000 | Proben-/ Chargen-Nr.* | 36110606073 |
| Modell / Programm / Serie | EGO SPIEGELKLEBER / LACKGLASKLEBER | Produktionsdatum der Charge* | 04.07.2023 |
| Probe entnommen aus | <input type="checkbox"/> Fertigung <input checked="" type="checkbox"/> Lager <input type="checkbox"/> Sonstiges | Datum der Probenahme* | 05.10.2023 |
| Lagerort | 8A1 | Lagerung vor der Probenahme | <input type="checkbox"/> offen <input checked="" type="checkbox"/> verpackt |
| | | Verpackungsmaterial | PE-Kartusche |

ggf. zusätzliche Angaben / Besonderheiten zur Probenahme / Unklarheiten, Fragen, mögliche negative Einflüsse durch Emissionen am Probenahmeort - z.B. Kontaminationen während der Produktion/Lagerung

Auf der Kartusche steht noch die alte Produktbezeichnung "Der Spiegelkleber". Der Name ist aber in den technischen Dokumenten schon umbenannt in "EGO SPIEGELKLEBER".

Bestätigung*
Hiermit wird durch die Unterszeichnung (Probenahme) die Richtigkeit der oben genannten Angaben bestätigt

Datum
(dd/mm/yyyy) 05/10/2023

Unterschrift

eco-INSTITUT Germany GmbH / Schanzenstrasse 6-20 / Carlswerk 1.19 / D-51063 Köln / Germany
Tel. +49 221.931245-0 / Fax +49 221.931245-33 / eco-institut.de / Geschäftsführer: Dr. Frank Kuebart, Daniel Tigges
HRB 17917 / USt-ID: DE 122653308 / Volksbank Rhein-Erft-Köln eG, IBAN: DE60370623651701900010, BIC: GENODE33HAN

Liste der kalibrierten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

Aromatische Kohlenwasserstoffe (31)

Benzol⁴
 1,2,3-Trimethylbenzol
 1,2,4-Trimethylbenzol
 1,3,5-Trimethylbenzol
 1-Isopropyl-2-methylbenzol
 1-Isopropyl-4-methylbenzol
 1,2,4,5-Tetramethylbenzol
 Ethylbenzol
 n-Propylbenzol
 Isopropylbenzol (Cumol)⁴
 1,3-Diisopropylbenzol
 1,4-Diisopropylbenzol
 n-Butylbenzol
 1-Propenylbenzol (beta-Methylstyrol)
 Toluol
 2-Ethyltoluol
 Vinyltoluol
 o-Xylol
 m-/p-Xylol
 Styrol
 Phenylacetylen
 2-Phenylpropen (alpha-Methylstyrol)
 4-Phenylcyclohexen
 1-Phenyloctan
 1-Phenyldecan²
 1-Phenylundecan²
 Inden
 Naphthalin
 1-Methylnaphthalin
 2-Methylnaphthalin
 1,4-Dimethylnaphthalin

Aliphatische Kohlenwasserstoffe (23)

2-Methylpentan¹
 3-Methylpentan¹
 Methylcyclopentan
 n-Hexan
 Cyclohexan
 Methylcyclohexan
 1,4-Dimethylcyclohexan
 n-Heptan
 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan
 n-Octan
 n-Nonan
 n-Decan
 n-Undecan
 n-Dodecan
 n-Tridecan
 n-Tetradecan
 n-Pentadecan
 n-Hexadecan
 Decahydronaphthalin
 1-Octen
 1-Decen
 1-Dodecen
 4-Vinylcyclohexen

Terpene (12)

delta-3-Caren
 alpha-Pinen
 beta-Pinen
 alpha-Terpinen
 Longipinen
 Limonen
 Longifolen
 Isolongifolen
 beta-Caryophyllen
 alpha-Phellandren
 Myrcen
 Camphen

Aliphatische Alkohole und Ether (18)

Ethanol¹
 1-Propanol¹
 2-Propanol¹
 2-Methyl-1-propanol
 1-Butanol
 tert-Butanol
 1-Pentanol
 1-Hexanol
 Cyclohexanol
 2-Ethyl-1-hexanol
 1-Heptanol
 1-Octanol
 1-Nonanol
 1-Decanol
 1,4-Cyclohexandimethanol
 4-Hydroxy-4-methyl-pentan-2-on (Diacetonalkohol)
 Methyl-tert-butylether (MTBE)¹
 Tetrahydrofuran (THF)

Aromatische Alkohole (Phenole) (8)

Furfurylalkohol
 Benzylalkohol
 Phenol
 2-Phenylphenol (oPP)
 BHT (2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol)
 o-Kresol
 m-/p-Kresol
 4-Chlor-3-methylphenol (Chlorkresol)

Glykole, Glykolether, Glykolester (49)

Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol)
 Propylenglykol (Propan-1,2-diol)
 Diethylenglykol
 Dipropylenglykol
 Neopentylglykol
 Hexylenglykol
 Ethylidiglykol
 Ethylenglykolmonobutylether
 Diethylenglykolmethylether
 Diethylenglykolmonobutylether
 Diethylenglykol-phenylether
 Dipropylenglykol-dimethylether
 Dipropylenglykolmono-n-butylether

Dipropylenglykolmono-tert-butylether
 Dipropylenglykolmonomethylether
 Dipropylenglykolmono-n-propylether
 Tripropylenglykolmono-methylether
 Triethylenglykoldimethylether
 1,2-Propylenglykoldimethylether
 1,2-Propylenglykol-n-propylether
 1,2-Propylenglykol-n-butylether
 Glykolsäurebutylester
 2-Methoxyethanol
 2-Ethoxyethanol
 2-Methylethoxyethanol
 2-Propoxyethanol
 2-Hexoxyethanol
 2-(2-Hexoxyethoxy)ethanol
 2-Phenoxyethanol
 1-Methoxy-2-propanol
 2-Methoxy-1-propanol
 1-Ethoxy-2-propanol
 1-tert-Butoxy-2-propanol
 3-Methoxy-1-butanol
 1,4-Butandiol
 1,2-Dimethoxyethan
 1,2-Diethoxyethan
 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethan
 Ethylencarbonat
 Propylencarbonat
 2-Methoxy-1-propylacetat
 Butyldiglykolacetat
 2-Methoxyethylacetat
 2-Ethoxyethylacetat
 2-Butoxyethylacetat
 Dipropylenglykolmono-methyletheracetat
 Propylenglykoldiacetat
 Texanol
 TXIB (Texanolisobutytrat)

Aldehyde (26)

Formaldehyd^{1,3,4}
 Acetaldehyd^{1,3,4}
 Propanal^{1,3}
 Butanal^{1,3}
 3-Methyl-1-butanal
 Pentanal
 Hexanal
 2-Ethylhexanal
 Heptanal
 Octanal
 Nonanal
 Decanal
 Propenal (Acrolein)^{1,3}
 Isobutenal (Methacrolein)³
 2-Butenal³
 2-Pentenal³
 2-Hexenal
 2-Heptenal
 2-Octenal

2-Nonenal
2-Decenal
2-Undecenal
Ethandial (Glyoxal)^{1,3}
Glutaraldehyd
Furfural
Benzaldehyd

Ketone (15)

Aceton^{1,3}
1-Hydroxyaceton
Ethylmethylketon³
Methylisobutylketon
3-Methyl-2-butanon
Cyclopentanon
2-Methylcyclopentanon
Cyclohexanon
2-Methylcyclohexanon
2-Hexanon
2-Heptanon
Acetophenon
Isophoron
Benzophenon⁴
4-Methylbenzophenon²

Säuren (11)

Essigsäure
Propionsäure
Pivalinsäure
Buttersäure
Isobuttersäure
n-Valeriansäure
n-Caprinsäure
2-Ethylhexansäure
n-Heptansäure
n-Octansäure
Neodecansäure

Ester und Lactone (32)

Methylacetat¹
Ethylacetat¹
Vinylacetat¹
Propylacetat
Isopropylacetat
2-Methoxy-1-methylethylacetat
1-Butylacetat
Isobutylacetat
2-Ethylhexylacetat
n-Butylformiat

Methylacrylat
Methylmethacrylat
Butylmethacrylat
Ethylacrylat
n-Butylacrylat
2-Ethylhexylacrylat
2-Ethylhexylmethacrylat
Hexandioldiacrylat
Dipropylenglykoldiacrylat
Bernsteinsäuredimethylester
Glutarsäuredimethylester
Adipinsäuredimethylester
Fumarsäuredibutylester
Maleinsäuredibutylester
Bernsteinsäurediisobutylester
Glutarsäurediisobutylester
Butyrolacton
Dimethylphthalat
Diethylphthalat²
Dipropylphthalat²
Dibutylphthalat²
Diisobutylphthalat²

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (17)

Dichlormethan¹
Trichlormethan (Chloroform)⁴
Tetrachlormethan
1,2-Dichlorethan⁴
1,1,1-Trichlorethan
2-Chloropropan
1,2,3-Trichloropropan⁴
Trichlorethen⁴
Tetrachlorethen
trans-1,3-Dichlorpropen⁴
cis-1,3-Dichlorpropen⁴
Chloropren⁴
1,3-Dichlor-2-propanol⁴
Chlorbenzol
1,4-Dichlorbenzol
alpha-Chlortoluol⁴
alpha,alpha,alpha-Trichlortoluol⁴

Cyclische Siloxane (5)

Hexamethylcyclotrisiloxan (D₃)
Octamethylcyclotetrasiloxan (D₄)
Decamethylcyclopentasiloxan (D₅)
Dodecamethylcyclohexasiloxan (D₆)
Tetradecamethylcycloheptasiloxan (D₇)

Andere (41)

1,4-Dioxan⁴
1,2-Dibromethan⁴
2-Nitropropan⁴
2,3-Dinitrotoluol⁴
2,4-Dinitrotoluol⁴
2,6-Dinitrotoluol⁴
3,4-Dinitrotoluol^{2,4}
o-Anisidin⁴
o-Toluidin⁴
4-Chlor-o-toluidin⁴
5-Nitro-o-toluidin²
Acrylnitril^{1,4}
2,2'-Azobisisobutyronitril
Tetramethylsuccinonitril
Azobenzol^{2,4}
Caprolactam
Furan^{1,4}
2-Methylfuran
2-Pentylfuran
Methenamin
Triethylamin
2-Butanonoxim⁴
Triethylphosphat
Tributylphosphat²
5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT)
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT)
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-on (OIT)
Formamid
Dimethylformamid (DMF)
Acetamid
N-Nitrosopyrrolidin⁴
N-Methyl-2-pyrrolidon
N-Ethyl-2-pyrrolidon
n-Butyl-2-pyrrolidon
Anilin
4-Chloranilin⁴
2-Nitroanisol⁴
Cyclohexylisocyanat
p-Kresidin⁴
Diethylsulfat⁴
Epichlorhydrin⁴

1 vvoc

2 svoc

3 Analyse gem. DIN ISO 16000-3:2013-01 (DNPH)

4 Kanzerogene, Kategorie 1A und 1B nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und TRGS 905

Begriffsdefinitionen

| | |
|--|--|
| CAS Nr. (Chemical Abstracts Service) | Internationaler Bezeichnungsstandard für chemische Substanzen |
| KMR | als kanzerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestufte VOC, VVOC und SVOC gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, TRGS 905, IARC-Liste und DFG (MAK-Liste) |
| NIK / LCI | Niedrigste interessierende Konzentration; substanzspezifischer Wert zur gesundheitlichen Bewertung von Emissionen aus Produkten, angegeben in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| RT (Retentionszeit) | Gesamtzeit, die ein Analyt für das Passieren der Säule benötigt (Zeit zwischen Injektion und Detektion des Analyten) |
| R-Wert | Summe der Quotienten aus Konzentration und NIK-Wert für alle Substanzen, für die ein NIK-Wert abgeleitet ist |
| R-Wert gemäß AgBB | R-Wert für alle Substanzen $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit NIK-Wert, berechnet nach der NIK-Liste des AgBB-Schemas |
| R-Wert gemäß belgischer Verordnung | R-Wert für alle Substanzen $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit NIK-Wert, berechnet nach der NIK-Liste der belgischen Verordnung |
| R-Wert gemäß eco-INSTITUT-Label | R-Wert für alle Substanzen $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit NIK-Wert, berechnet nach der NIK-Liste des AgBB-Schemas |
| R-Wert gemäß EU-LCI | R-Wert für alle Substanzen $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit EU-LCI-Wert, berechnet nach der EU-LCI Liste der Europäischen Kommission |
| SER | Spezifische Emissionsrate (siehe „Erläuterung zur Spezifischen Emissionsrate SER“) |
| Toluoläquivalent | Konzentration einer Substanz, quantifiziert über den TIC-Responsefaktor von Toluol (Berechnung der Konzentration über den Vergleich des Integrals der Substanz mit dem Integral von Toluol) |
| VOC (flüchtige organische Verbindung) | Organische Verbindung, die im Retentionsbereich von C6 (n-Hexan) bis C16 (n-Hexadecan) eluiert |
| TVOC | Summe der Konzentrationen aller identifizierten und nicht identifizierten flüchtigen organischen Verbindungen, die im Retentionsbereich von C6 (n-Hexan) bis C16 (n-Hexadecan) eluieren |
| TVOC gemäß DIN EN 16516 | Summe aller VOC $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Retentionsbereich C6 bis C16 als Toluoläquivalent (verwendet u. a. bei M1) |
| TVOC gemäß AgBB | Summe aller VOC mit NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller VOC ohne NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) (verwendet u. a. beim Blauem Engel) |
| TVOC gemäß eco-INSTITUT-Label | Summe aller kalibrierten VOC $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller nicht kalibrierten VOC $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) (verwendet u. a. bei natureplus) |
| TVOC gemäß DIN ISO 16000-6 | Gesamtfläche des Chromatogramms im Retentionsbereich C6 - C16 als Toluoläquivalent gemäß DIN ISO 16000-6, Anhang A.1 Ziffer 3 (verwendet u. a. bei CDPH, BIFMA und der französischen VOC-Verordnung) |
| TVOC ohne NIK gemäß AgBB | Summe aller VOC ohne NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ als Toluoläquivalent |
| TVOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label | Summe aller kalibrierten VOC ohne NIK $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller nicht kalibrierten VOC ohne NIK $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |

| | |
|--|---|
| VVOC (leichtflüchtige organische Verbindung) | Organische Verbindung, die im Retentionsbereich < C6 (n-Hexan) eluiert |
| TVOC | Summe der Konzentrationen aller identifizierten und nicht identifizierten leichtflüchtigen organischen Verbindungen, die im Retentionsbereich < C6 (n-Hexan) eluieren |
| TVOC gemäß AgBB | Summe aller VVOC mit NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller VVOC ohne NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |
| TVOC gemäß eco-INSTITUT-Label | Summe aller kalibrierten VVOC $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller nicht kalibrierten VVOC $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |
| SVOC (schwerflüchtige organische Verbindung) | Organische Verbindung, die im Retentionsbereich > C16 (n-Hexadecan) bis C22 (Docosan) eluiert |
| TSVOC | Summe der Konzentrationen aller identifizierten und nicht identifizierten schwerflüchtigen organischen Verbindungen, die im Retentionsbereich > C16 (n-Hexadecan) bis C22 (Docosan) eluieren |
| TSVOC gemäß DIN EN 16516 | Summe aller SVOC $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |
| TSVOC ohne NIK gemäß AgBB | Summe aller SVOC ohne NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |
| TSVOC mit NIK gemäß AgBB | Summe aller SVOC mit NIK $\geq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) |
| TSVOC ohne NIK gemäß eco-INSTITUT-Label | Summe aller kalibrierten SVOC ohne NIK $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) und aller nicht kalibrierten SVOC ohne NIK $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (als Toluoläquivalent) |
| TSVOC mit NIK gemäß eco-INSTITUT-Label | Summe aller SVOC mit NIK $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (substanzspezifisch quantifiziert) |

Erläuterung zur Emissionsanalyse

Prüfmethode

Die Messung der flüchtigen organischen Verbindungen erfolgt in der Prüfkammer in Anlehnung an praxisnahe Bedingungen. Je nach Art des Prüfstückes und erforderlicher Richtlinie werden standardisierte Prüfbedingungen für Beladung, Luftwechsel, Luftfeuchte, Temperatur und Anströmgeschwindigkeit der Prüfkammerluft festgelegt. Diese und die zugrunde liegenden Normen sind dem Kapitel Prüfmethode des Laborberichtes zu entnehmen.

Während der kontinuierlich laufenden Prüfung werden zu definierten Zeitpunkten Luftproben aus der Prüfkammer entnommen. Hierzu werden ca. 5 L Prüfkammerluft mit einem Volumenstrom von 100 mL/min auf Tenax und ca. 100 L mit einem Volumenstrom von 0,8 L/min auf mit DNPH (2,4-Dinitrophenylhydrazin) beschichtetes Kieselgel gezogen.

Die an Tenax adsorbierten Stoffe werden nach thermischer Desorption mittels gaschromatographischer Trennung und massenspektrometrischer Bestimmung analysiert. Die gaschromatographische Trennung erfolgt unter Einsatz einer 60 m langen, schwach polaren Kapillarsäule.

Die mit DNPH derivatisierten Stoffe für die Bestimmung von Formaldehyd und anderen kurzkettigen Carbonylverbindungen (C1 - C6) werden über Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) analysiert.

Mehr als 200 Verbindungen, darunter flüchtige organische Verbindungen (C6 - C16), schwerflüchtige organische Verbindungen (C16 - C22) und – soweit mit diesem Verfahren darstellbar – auch sehr flüchtige organische Verbindungen (kleiner C6) werden einzelstofflich bestimmt und quantifiziert.

Alle anderen Stoffe werden – soweit möglich – durch Vergleich mit einer Spektren-Bibliothek identifiziert. Die Quantifizierung dieser und nicht identifizierter Stoffe erfolgt durch Vergleich ihrer Signalintensität mit dem Signal von Toluol.

Die ermittelten Stoffkonzentrationen werden anhand der Wiederfindungsrate des internen Standards (Toluol-d8) korrigiert. Die Identifizierung und Quantifizierung der Stoffe wird ab einer Konzentration (Bestimmungsgrenze) von 1 µg pro m³ Prüfkammerluft bzw. 2 µg/m³ für DNPH-derivatisierte Stoffe vorgenommen. Bei hochbelasteten Proben wird in einigen Fällen die Bewertungsgrenze der nicht-kalibrierten Stoffe angehoben, da aufgrund der Vielzahl an Signalen keine Zuordnung einzelner, kleiner Signale mehr möglich ist.

Qualitätssicherung

Die eco-INSTITUT Germany GmbH ist mit flexiblem Geltungsbereich gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 akkreditiert. Die Akkreditierung umfasst die analytische Bestimmung sämtlicher flüchtiger organischer Verbindungen einschließlich Prüfkammerverfahren.

Zur Überprüfung des Analysesystems wird bei jeder Auswertung ein Standard analysiert, dessen Zusammensetzungen auf den Vorgaben der Norm DIN EN 16516:2020-10 basiert. Die Stabilität der analytischen Systeme wird mittels Kontrollkarten über einen Teststandard dokumentiert.

In Ringversuchen, die mindestens einmal jährlich durchgeführt werden, wird die Leistungsfähigkeit des Labors durch Vergleich von Ergebnissen identischer Proben mit anderen Laboren überprüft.

Vor dem Einbringen des Prüfstückes in die Prüfkammer erfolgt eine Blindwertkontrolle auf eventuell bereits vorhandene flüchtige organische Verbindungen.

Die erweiterte Messunsicherheit U des Prüfkammerverfahrens beträgt 41,7 % bei k=2. Die Bestimmung der Messunsicherheit erfolgt nach DIN ISO 11352:2013-03 (Nordtest-Verfahren).

Erläuterung zur Spezifischen Emissionsrate SER

Emissionsmessungen werden in Prüfkammern unter definierten physikalischen Bedingungen (Temperatur, relative Luftfeuchte, Raumbeladung, Luftwechselrate etc.) durchgeführt.

Prüfkammer-Messergebnisse sind nur dann unmittelbar vergleichbar, wenn die Untersuchungen unter den gleichen Rahmenbedingungen durchgeführt wurden.

Wenn sich die Unterschiede der physikalischen Bedingungen nur auf die Luftwechselrate und/oder die Beladung beziehen, kann zur Vergleichbarkeit der Messergebnisse die „Spezifische Emissions-Rate“ (SER) herangezogen werden. Die SER gibt an, wie viele flüchtige organische Verbindungen (VOC) von der Probe je Materialeinheit und Stunde (h) abgegeben werden.

Die SER kann für jede nachgewiesene Einzelkomponente der VOC aus den Angaben im Prüfbericht nach untenstehender Formel errechnet werden.

Als Materialeinheit kommen in Frage:

| | |
|--------------------------------------|--|
| l = Längeneinheit (m) | bezieht die Emission auf die Länge |
| a = Flächeneinheit (m ²) | bezieht die Emission auf die Fläche |
| v = Volumeneinheit (m ³) | bezieht die Emission auf das Volumen |
| u = Stückerinheit (unit = Stück) | bezieht die Emission auf die komplette Einheit |

Daraus resultieren die verschiedenen Dimensionen für die SER:

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| längenspezifisch | SER _l | in µg/m·h |
| flächenspezifisch | SER _a | in µg/m ² ·h |
| volumenspezifisch | SER _v | in µg/m ³ ·h |
| stückspezifisch | SER _u | in µg/u·h |

Die SER stellt somit eine produktspezifische Rate dar, die die Masse der flüchtigen organischen Verbindung beschreibt, die von dem Produkt pro Zeiteinheit zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Beginn der Prüfung emittiert wird.

$$\text{SER} = q \cdot c$$

- q spezifische Luftdurchflussrate (Quotient aus Luftwechselrate und Beladung)
c Konzentration der gemessenen Substanz(en)

Das Ergebnis kann anstelle von Mikrogramm (µg) auch in Milligramm (mg) angegeben werden, wobei 1 mg = 1000 µg.